



MARBLE COLLECTIONS



www.hpmarble.com

HAKKIMIZDA / ABOUT US

Kendimize ait üç adet mermer ocağı ve iki ayrı lokasyondaki fabrikalarımızda faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Her üç mermer ocağı da geniş rezervlere sahip olup, talebe göre gerektiğinde üretim miktarları rahatlıkla arttırılabilmektedir. Bu mermer ocaklarında Rustik Yeşil, Turkuaz, Maroon, Marinace, Sea Pearl taşları ve bunların değişik seleksiyonlarını üretmekteyiz.

HP Mermer'in kendi fabrikalarının yıllık mermer işleme kapasitesi 350.000 m2 dir. Mermer kullanımına yönelik olarak fayans, büyük plaka, projeye göre kesim, kolon kabuk kesim ve bilinen her türlü yüzey işlemi yapılmaktadır. Şirketimiz ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, CE, TSE Kalite yönetim, Çevre Yönetim, İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikalarına sahiptir.


Currently, we have three marble quarries and two factories in different locations. All three marble quarries have large reserves and production quantities can be increased easily when required. In these marble quarries, we produce Rustic Green, Turquoise, Maroon, Marinace, Sea Pearl stones and their various selections.

The annual marble processing capacity of HP Marble's own factories is 350.000 m2. Tiles, large slabs, cut according to the project, column shell cutting and all kinds of surface treatments are used for marble use. Our company has ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007, CE, TSE Quality Management, Environmental Management, Occupational Health and Safety certificates.

hpmarble



RUSTIC GREEN

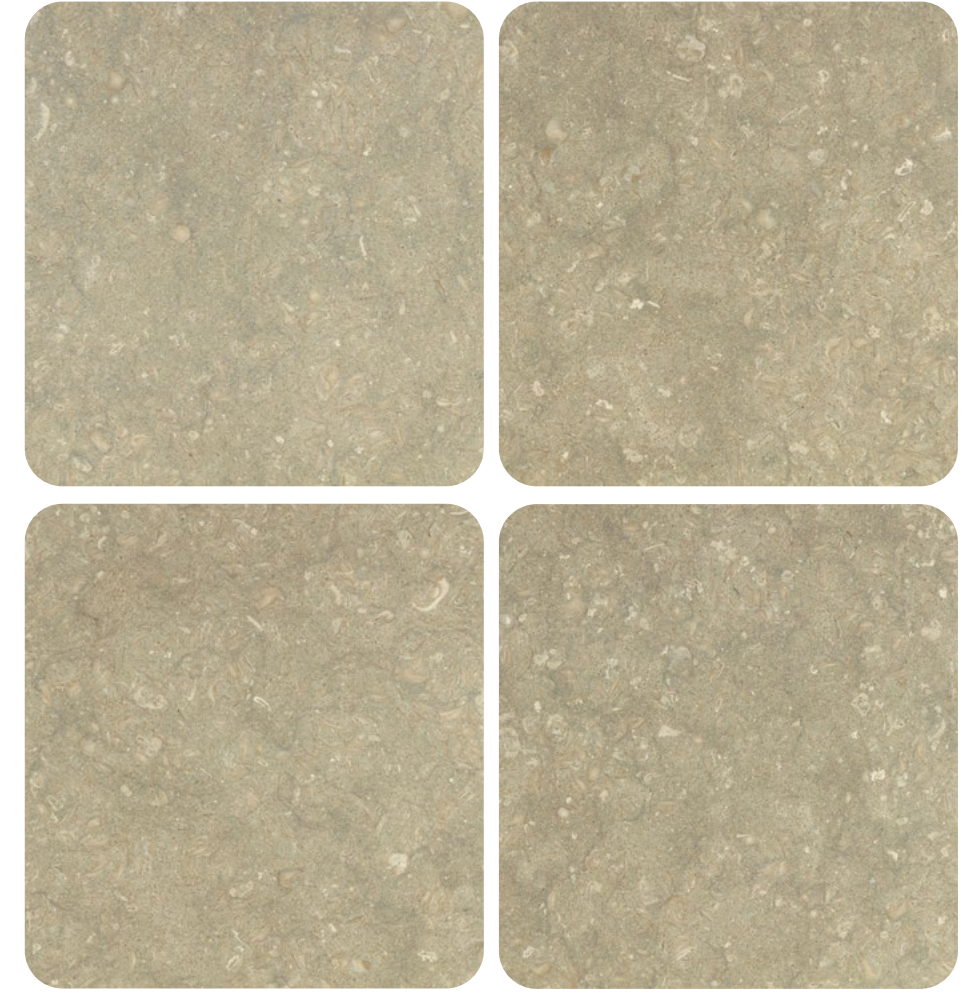

	Villa & Hususi / Residential	Ticari / Commercial
Yer Döşemesi / Floors	+	+
Duvar / Walls	+	+
Duş Yer / Shower Floors	+	+
Duş Duvar / Shower Walls	+	+
Tezgâh / Countertops	+	+
Tezgâh Arası Kaplama / Backsplash	+	+
Havuz / Pools	+	+
Basamak & Riht / Steps & Risers	+	+
İç Mekan / Interiors	+	+
Dış Mekan / Exteriors	+	+
Şömine / Fireplaces	+	+

Yüzey İşlemleri / Surface Finishings	Kategoriler / Categories	Kalınlık / Thickness
Cıvalı / Polished	Blok / Blocks	1 cm
Honlu / Honed	Ebatlı / Cut to size	2 cm
Yakma / Flamed	Plaka / Slabs	3 cm
Kumlama / Sandblasted	Fayans / Tiles	Ask for different thickness
Çekiçleme / Bush Hammered		

RUSTIC GREEN FRENCH PATTERN SET



FRENCH PATTERN SET				
a-	8" x 8"	1.5 x 20.5 x 20.5 cm	4 pcs	
b-	8" x 16"	1.5 x 20.5 x 40.6 cm	2 pcs	
c-	16" x 16"	1.5 x 40.6 x 40.6 cm	4 pcs	
d-	16" x 24"	1.5 x 40.6 x 61.0 cm	2 pcs	

AVAILABLE SIZES	
6" x 12"	3 x 15,2 x 30,5 cm
8" x 8"	3 x 20,3 x 20,3 cm
8" x 16"	3 x 20,3 x 40,6 cm
16" x 16"	3 x 40,6 x 40,6 cm
16" x 24"	3 x 40,6 x 61,0 cm
24" x 24"	3 x 61 x 61 cm
Poolcoping	3 cm & 5 cm

OPUS PATTERN SET				
a-	12" x 12"	1.5 x 30.5 x 30.5 cm	4 pcs	
b-	12" x 24"	1.5 x 30.5 x 61 cm	2 pcs	
c-	24" x 24"	1.5 x 61 x 61 cm	4 pcs	
d-	24" x 36"	1.5 x 61 x 91.4 cm	2 pcs	

AVAILABLE FINISHES
Brushed Chiseled
Brushed Straight Edge
Honed Chiseled Edge
Tumbled
Sandblasted
Flamed

FINISHES



ELİT SELECTION HONLU / HONED



ELEGANT SELECTION HONLU / HONED



FIRÇALI / BRUSHED




YAKMA+FIRÇA / FLAMED & BRUSHED



KUMLAMA+FIRÇA / SANDBLASTED & BRUSHED



ÇEKİÇLEME / BUSHHAMMERED

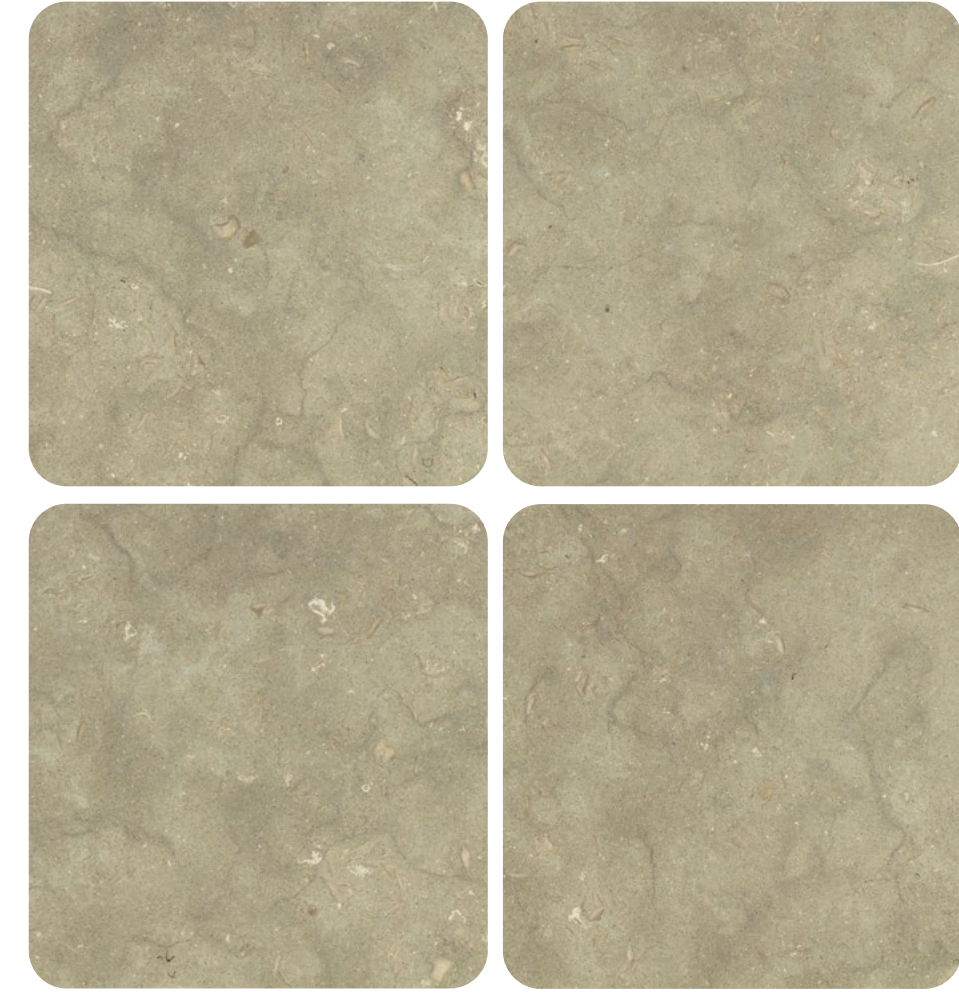

	Villa & Hususi / Residential	Ticari / Commercial
Yer Döşemesi / Floors	+	+
Duvar / Walls	+	+
Duş Yer / Shower Floors	+	+
Duş Duvar / Shower Walls	+	+
Tezgâh / Countertops	+	+
Tezgâh Arası Kaplama / Backsplash	+	+
Havuz / Pools	+	+
Basamak & Riht / Steps & Risers	+	+
İç Mekan / Interiors	+	+
Dış Mekan / Exteriors	+	+
Şömine / Fireplaces	+	+

Yüzey İşlemleri / Surface Finishings	Kategoriler / Categories	Kalınlık / Thickness
Cıvalı / Polished	Blok / Blocks	1 cm
Honlu / Honed	Ebatlı / Cut to size	2 cm
Yakma / Flamed	Plaka / Slabs	3 cm
Kumlama / Sandblasted	Fayans / Tiles	Ask for different thickness
Çekiçleme / Bush Hammered		

TURQUOISE FLAMED APPLICATION



TURQUOISE FLAMED




	Villa & Hususi / Residential	Ticari / Commercial
Yer Döşemesi / Floors	+	+
Duvar / Walls	+	+
Duş Yer / Shower Floors	+	+
Duş Duvar / Shower Walls	+	+
Tezgah / Countertops	+	+
Tezgah Arası Kaplama / Backsplash	+	+
Havuz / Pools	+	+
Basamak & Riht / Steps & Risers	+	+
İç Mekan / Interiors	+	+
Dış Mekan / Exteriors	+	+
Şömine / Fireplaces	+	+

Kategoriler / Categories	Kalınlık / Thickness
Ebatlı / Cut to size	1 cm
Plaka / Slabs	2 cm
Fayans / Tiles	3 cm
	Ask for different thickness



	Villa & Hususi / Residential	Ticari / Commercial
Yer Döşemesi / Floors	+	+
Duvar / Walls	+	+
Duş Yer / Shower Floors	+	+
Duş Duvar / Shower Walls	+	+
Tezgah / Countertops	+	+
Tezgah Arası Kaplama / Backsplash	+	+
Havuz / Pools	+	+
Basamak & Riht / Steps & Risers	+	+
İç Mekan / Interiors	+	+
Dış Mekan / Exteriors	+	+
Şömine / Fireplaces	+	+

Yüzey İşlemleri / Surface Finishings	Kategoriler / Categories	Kalınlık / Thickness
Cıtalı / Polished	Blok / Blocks	1 cm
Honlu / Honed	Ebatlı / Cut to size	2 cm
Kumlama / Sandblasted	Plaka / Slabs	3 cm
Çekiçleme / Bush Hammered	Fayans / Tiles	Ask for different thickness

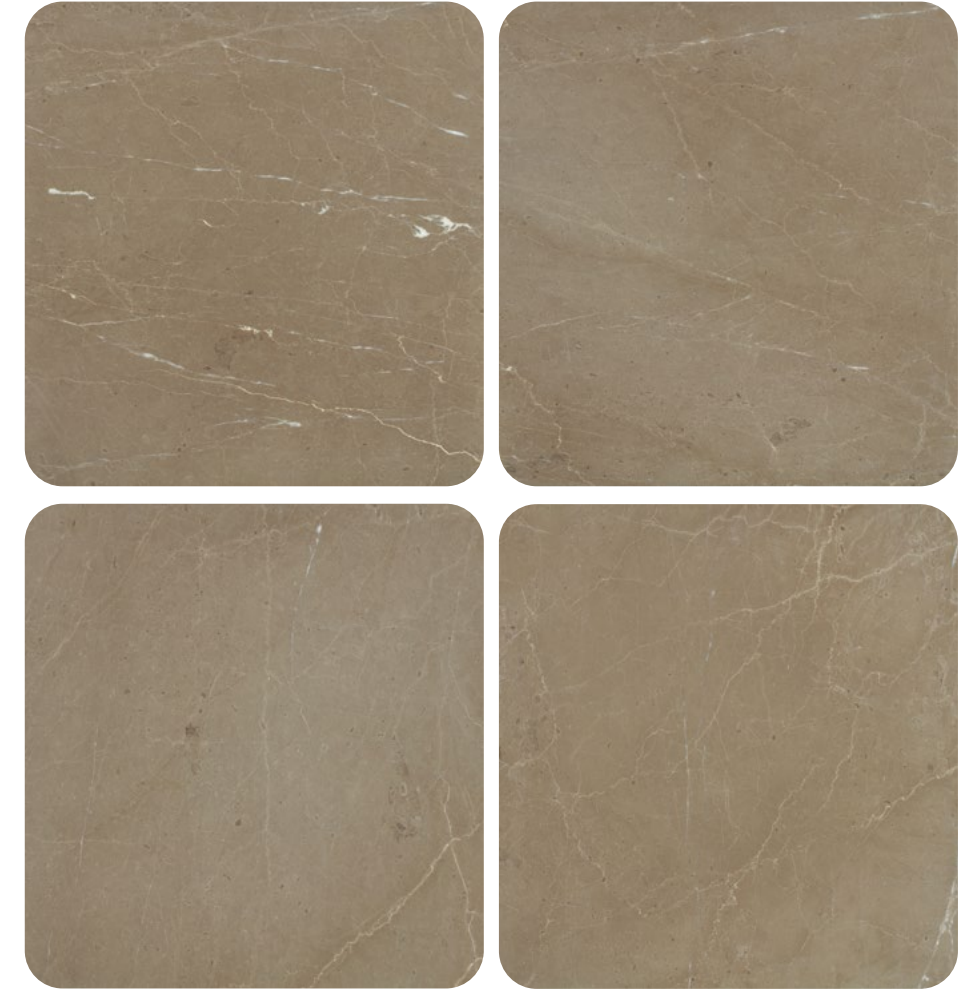

	Villa & Hususi / Residential	Ticari / Commercial
Yer Döşemesi / Floors	+	+
Duvar / Walls	+	+
Duş Yer / Shower Floors	+	+
Duş Duvar / Shower Walls	+	+
Tezgah / Countertops	+	+
Tezgah Arası Kaplama / Backsplash	+	+
Basamak & Riht / Steps & Risers	+	+
İç Mekan / Interiors	+	+
Şömine / Fireplaces	+	+

Yüzey İşlemleri / Surface Finishings	Kategoriler / Categories	Kalınlık / Thickness
Cilalı / Polished	Blok / Blocks	1 cm
Honlu / Honed	Ebatlı / Cut to size	2 cm
Kumlama / Sandblasted	Plaka / Slabs	3 cm
	Fayans / Tiles	

Ask for different thickness

Ankara - Temelli fabrikamız, 6.500 m² si kapalı alan olmak üzere 33.500 m² alan üzerine kurulmuştur. Yıllık üretim kapasitesi, fayans ve plaka olarak toplam 300.000 m² dir. İtalya'nın en tanınmış makine imalatçıların üst seri makinaları kullanılmaktadır.

Fayans hattı 61 cm ebadına kadar kalibre edilmiş ve pahlı fayans üretebilmektedir. Gerek fayans hattı ve gerekse numerik kontrollü plaka cila hattında mevcut 16 cilalama kafası sayesinde üstün cila kalitesi elde edilmektedir.

İki adet numerik kontrollü köprülü kesme makinasında istenen ebatta kesim yapılmasının yanında profiller de üretilmektedir.

Ankara - Temelli factory is established on an area of 33.500 m² with 6.500 m² closed area. Our annual production capacity is 300.000 m² in total. Top series machines of the most well-known machinery manufacturers in Italy are used.

The tile line can be calibrated and chamfered tiles up to 61 cm. Superior polishing quality is achieved thanks to the 16 polishing heads available both on the tile line and on the numerically controlled plate polish line.

Profiles can be produced besides cutting in desired size in two numerical controlled bridge cutting machine.








Sample Name :Rustik Green

Physical and Mechanical Properties						
	METRIC SYSTEM		SI SYSTEM		BRITISH SYSTEM	
Hardness	Mohs	4-4.5	Mohs	4-4.5	Mohs	4-4.5
Unit Volume Weight	gr/cm³	2.601 ± 0.029	kg/cm³	2.601 ± 29	lbs/ft³	162.37 ± 1.81
Specific Weight	g/cm³	2.694 ± 0.002	kg/cm³	2.694 ± 2	lbs/ft³	168.18 ± 0.12
Water Abs. at Atm. Pressure by volume by weight	%	2.125 ± 0.667	%	2.125 ± 0.667	%	2.125 ± 0.667
	%	0.812 ± 0.258	%	0.812 ± 0.258	%	0.812 ± 0.258
Water Abs. at Boiling Water by volume by weight	%	2.903 ± 0.729	%	2.903 ± 0.729	%	2.903 ± 0.729
	%	1.114 ± 0.286	%	1.114 ± 0.286	%	1.114 ± 0.286
Water Abs. After Freezing by volume by weight	%	3.413 ± 0.995	%	3.413 ± 0.995	%	3.413 ± 0.995
	%	1.299 ± 0.383	%	1.299 ± 0.383	%	1.299 ± 0.383
Effective Porosity	%	2.125 ± 0.667	%	2.125 ± 0.667	%	2.125 ± 0.667
Real Porosity	%	3.45	%	3.45	%	3.45
Ratio of Fullness	%	96.55	%	96.55	%	96.55
P-Wave Velocity (Vp)	m/s	4266.6 ± 151	m/s	4266.6 ± 151	m/s	4266.6 ± 151
Saturation Coefficient	---	0.73	---	0.73	---	0.73
Compressive Strength	kg/cm²	1194.22 ± 101.74	MPa	117.08 ± 9.97	Psi	16987.48 ± 1447.23
Compressive Strength After Freezing	kg/cm²	1034.66 ± 63.77	MPa	101.44 ± 6.25	Psi	14717.78 ± 907.11
Comp. Strength Decreasing After Freezing	%	13.40	%	13.40	%	13.40
After Freezing Weight Decreasing Unit Volume Weight Changing (-)	%	0.057 ± 0.019	%	0.057 ± 0.019	%	0.057 ± 0.019
	%	0.154	%	0.154	%	0.154
Bending Strength	kg/cm²	141.76 ± 15.3	MPa	13.90 ± 1.50	Psi	2016.50 ± 217.64
Strength to Blow	kg.cm/cm³	5.14	kg.cm/cm³	5.14	kg.cm/cm³	5.14
Abrasion Strength (Bohme)	cm³ /50cm²	20.57 ± 1.07	cm³ /50cm²	20.57 ± 1.07	cm³ /50cm²	20.57 ± 1.07
Tensile Strength (Brazilian Test)	kg/cm²	70.09 ± 6.91	MPa	6.87 ± 0.68	Psi	997.01 ± 98.29
Schmidt Hammer Hardness (L-Type)	---	42.5 ± 3.80	---	42.5 ± 3.80	---	42.5 ± 3.80
Point Load Strength Index (Is(50))	kg/cm²	49.98 ± 2.95	MPa	4.90 ± 0.29	Psi	710.95 ± 41.96

	(%)
SiO2	3,18
Fe2O3	0,69
CaO	51,81
MgO	0,09


Doç. Dr. Nazmi ŞENGÜN
Deney Sorumlusu
Responsible of Test


Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ
Deney Sorumlusu
Responsible of Test


Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ
Laboratuvar Sorumlusu
Responsible of Laboratory



Numune Adı : Sea Pearl (Uşak Beyazı)

Sample Name : Sea Pearl (Uşak White)

Özellik / Property	Standart Standard	Deney sayısı Number of tests	En küçük Lowest	En büyük Highest	Ortalama Average
Sertlik (Mohs) Hardness (Mohs)	TS 6809	4	3,5	4,0	3,7 ± 0,3
Özgül Ağırlık (g/cm³) Specific gravity	TS EN 1936	4	2,733	2,735	2,734 ± 0,001
Görünür yoğunluk (g/cm³) Apparent density	TS EN 1936	6	2,715	2,726	2,720 ± 0,005
Açık gözeneklilik (%) Open porosity	TS EN 1936	6	0,102	0,134	0,114 ± 0,011
Atmosfer basıncında su emme tayini (%) Determination of water absorption at atmospheric pressure	TS EN 13755	6	0,038	0,049	0,042 ± 0,004
Toplam gözeneklilik (%) Total porosity	TS EN 1936	-	-	-	0,513
Kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini (g/m².s ^{0.5}) Determination of water absorption coefficient by capillarity	TS EN 1925	4	0,75	0,95	0,83 ± 0,09
Aşınma dayanımı (Metod-B/Böhme) (cm³/50cm²) Abrasion strength	TS EN 14157	4	9,44	10,38	9,82 ± 0,49
P-dalga hızı (m/s) P-wave velocity	TS EN 14579	6	6389	6617	6513 ± 99
Basınç dayanımı (MPa) Compressive strength	TS EN 1926	6	93,5	112,1	103,3 ± 9,3
Don sonrası basınç dayanımı (14 döngü) (MPa) Compressive strength after freeze-thaw (14 Cycle)	TS EN 12371	6	81,9	101,3	95,6 ± 8,4
Don sonrası kütle kaybı (-) (%) Decreasing of weight after freeze-thaw	TS EN 12371	6	0,015	0,020	0,017 ± 0,002
Yoğun yük altında bükülme dayanımı (MPa) Flexural strength under concentrated load	TS EN 12372	6	14,7	16,1	15,4 ± 0,5
Don sonrası yoğun yük altında bükülme dayanımı (14 döngü) (MPa) Flexural strength under constant moment after freeze thaw (14 Cycle)	TS EN 12371	6	10,6	15,2	14,0 ± 2,2
Dona karşı dayanımı (-) (%) Frost resistance	TS EN 12371	-	-	-	8,9
Termal şok sonrası yogun yük altında bükülme dayanımı (20 döngü) (MPa) Flexural strength under concentrated load after thermal shock (20 Cycle)	TS EN 14066	6	10,2	13,9	12,2 ± 1,7
Termal şok sonrası kütle kaybı (-) (%) Decreasing of weight after thermal shock	TS EN 14066	6	0,02	0,06	0,03 ± 0,01
Termal şok sonrası P-dalga hızı değişimi (-) (%) Changing of P-wave velocity after thermal shock	TS EN 14066	6	0,20	0,41	0,30 ±0,12
Su buharı direnç faktörü (kuru) (μ- değeri) Water vapour resistance factor (dry) (μ- value)	TS EN 12524	-	-	-	10000
Isı iletkenliği - Isıl direnç (W/mK) Thermal conductivity - Thermal resistant (λ)	TS EN 12524	-	-	-	2,57
Kayma direnci (kuru) (SRV) Slip resistance (dry)	TS EN 14231	5	30,3	35,5	32,7 ± 2,3
Kayma direnci (ıslak) (SRV) Slip resistance (wet)	TS EN 14231	5	4,8	9,4	7,1 ±1,9

Kimyasal analiz / Chemical analysis (%)								TS EN 15309
CaO	MgO	Fe ₂ O ₃	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	SO ₃	Kızdırma Kaybı / LOL
50,978	2,22	0,957	2,748	0,951	0,058	0,063	0,002	42,11

Petrografik tanımlama / Petrographic description	TS EN 12407
--	-------------


Granoblastik dokulu kayaç, genellikle orta-ince kristalli, yarı özşekilli, özşekilsiz, yönlenme sunmayan kalsit kristallerinden oluşmaktadır. Kalsitin yanında yer yer az oranda kuvars ve muskovit minerali bileşimde yer almaktadır. Kalsit kristalleri genelde polisentetik ikizlenme sunmaktadır. Kalsit tane sınırları oluşumundan kaynaklı basınç etkisiyle girintili çıkıntılıdır. Masif bir özellik gösteren kayaç, **mermer (marble)** olarak tanımlanmaktadır.

Çevre şartları / Environmental coditions
--

Sıcaklık / Temperature, C ° : 22-25

Rutubet / Moisture, % : 50-55


Doç. Dr. Nazmi ŞENGÜN
Deney Sorumlusu
Responsible of Test


Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ
Deney Sorumlusu
Responsible of Test


Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ
Laboratuvar Sorumlusu
Responsible of Laboratory



Numune Adı : Maroon

Sample Name : Maroon

Özellik / Property	Standart Standard	Deney sayısı Number of tests	En küçük Lowest	En büyük Highest	Ortalama Average
Sertlik (Mohs) Hardness (Mohs)	TS 6809	4	3,5	4,0	3,6 ± 0,2
Özgül Ağırlık (g/cm³) Specific gravity	TS EN 1936	4	2,709	2,719	2,713 ± 0,005
Görünür yoğunluk (g/cm³) Apparent density	TS EN 1936	6	2,689	2,696	2,692 ± 0,002
Açık gözeneklilik (%) Open porosity	TS EN 1936	6	0,367	0,461	0,426 ± 0,043
Atmosfer basıncında su emme tayini (%) Determination of water absorption at atmospheric pressure	TS EN 13755	6	0,136	0,171	0,158 ± 0,016
Toplam gözeneklilik (%) Total porosity	TS EN 1936	-	-	-	0,767
Kılcal etkiye bağlı su emme katsayısının tayini (g/m².s ^{0.5}) Determination of water absorption coefficient by capillarity	TS EN 1925	4	1,71	2,16	1,89 ± 0,22
Aşınma dayanımı (Metod-B/Böhme) (cm³/50cm²) Abrasion strength	TS EN 14157	4	9,62	9,76	9,70 ± 0,07
P-dalga hızı (m/s) P-wave velocity	TS EN 14579	6	6292	6369	6329 ± 27
Basınç dayanımı (MPa) Compressive strength	TS EN 1926	6	110,9	153,8	131,0 ± 15,5
Don sonrası basınç dayanımı (14 döngü) (MPa) Compressive strength after freeze-thaw (14 Cycle)	TS EN 12371	6	81,2	121,6	107,7 ± 15,6
Don sonrası kütle kaybı (-) (%) Decreasing of weight after freeze-thaw	TS EN 12371	6	0,015	0,035	0,024 ± 0,008
Yoğun yük altında bükülme dayanımı (MPa) Flexural strength under concentrated load	TS EN 12372	6	11,8	15,1	13,5 ± 1,4
Don sonrası yoğun yük altında bükülme dayanımı (14 döngü) (MPa) Flexural strength under constant moment after freeze thaw (14 Cycle)	TS EN 12371	6	9,1	11,2	10,4 ± 0,9
Dona karşı dayanımı (-) (%) Frost resistance	TS EN 12371	-	-	-	23,1
Termal şok sonrası yogun yük altında bükülme dayanımı (20 döngü) (MPa) Flexural strength under concentrated load after thermal shock (20 Cycle)	TS EN 14066	6	7,7	14,7	10,6 ± 2,4
Termal şok sonrası kütle kaybı (-) (%) Decreasing of weight after thermal shock	TS EN 14066	6	0,04	0,06	0,05 ± 0,01
Termal şok sonrası P-dalga hızı değişimi (-) (%) Changing of P-wave velocity after thermal shock	TS EN 14066	6	0,21	0,43	0,32 ± 0,12
Su buharı direnç faktörü (kuru) (µ- degeri) Water vapour resistance factor (dry) (µ- value)	TS EN 12524	-	-	-	276
Isı iletkenliği - Isıl direnç (W/mK) Thermal conductivity - Thermal resistant (λ)	TS EN 12524	-	-	-	2,52
Kayma direnci (kuru) (SRV) Slip resistance (dry)	TS EN 14231	5	29,7	36,7	34,5 ± 2,8
Kayma direnci (ıslak) (SRV) Slip resistance (wet)	TS EN 14231	5	5,1	9,7	8,4 ± 1,9

Kimyasal analiz / Chemical analysis (%)								TS EN 15309
CaO	MgO	Fe ₂ O ₃	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Na ₂ O	K ₂ O	SO ₃	Kızdırma Kaybı / LOL
55,199	0,424	0,123	0,36	0,163	0,015	0,01	0,02	43,84

Petrografik tanımlama / Petrographic description	TS EN 12407
--	-------------

Mikritik dokuya sahip olan kayaçta, mikritik doku içinde gelişmiş olan az sayıda spari-kalsit oluşumları gözlemlenmektedir. Kayaçta erime boşlukları bulunur ve bunların bazılarının içinde ikincil kalsit oluşumları meydana gelmiştir. Masif bir özellik gösteren kayaç, **kireçtaşı (limestone)** olarak tanımlanmaktadır.

Çevre şartları / Environmental coditions

Sıcaklık / Temperature, C ° : 22-25

Rutubet / Moisture, % : 50-55


Doç. Dr. Nazmi ŞENGÜN
Deney Sorumlusu
Responsible of Test


Prof. Dr. Servet DEMİRDAĞ
Deney Sorumlusu
Responsible of Test


Prof. Dr. Raşit ALTINDAĞ
Laboratuvar Sorumlusu
Responsible of Laboratory

REFERANSLAR

OTELLER	REZİDANS VE KONUTLAR
Ağaoğlu Mycity Hotel (İstanbul)	Aksaray Toki Toplu Konutları
Akmanlar Ramada 2000 Hotel (Ankara)	Ankara Bağlıca Umut Yaşam Sitesi
Aktif Hotel - 5 Yıldız (Balgat-Ankara)	Arkas Konutu (Urla-İzmir)
Alara Star Hotel (Antalya)	Aydinköy Sitesi (Ankara)
Ankara Mariot HHotel	Bm Mimarlık (İstanbul)
Asya Termal Tatil Köyü (Kızılcahamam-Ankara)	Kızılcahamam Finans
Belisia Hotel (Antalya)	Çalışkan Konutu (Kavacık-İstanbul)
Blue Waters Hotel (Antalya)	Derin Led Otomasyon Fabrikası (Ankara)
Daima Resort Hotel (Kemer-Antalya)	Dikencik Egemen Evler - 2 (Bursa)
Delta Hotel - 5 Yıldız (Alanya-Antalya)	Egemen Evler -1 (Bursa)
Fame Konut Hotel (Lara-Antalya)	Finansbank Kişisel Koop. Konutları (Alemdağ-İstanbul)
Gulf Tower Hotel (Kerbela / Irak)	Gemikaya Holding Merkez Binası
Gültepe Tatil Köyü (Sapanca-Adapazarı)	Hüner İnşaat Konutları (Ankara)
H.A.YA. T. Long Beach HHotel - (Alanya-Antalya)	Karadeniz Mimarlık - Coşkun Karadeniz - Konut (Asos-Çanakkale)
Ic Antbel Hotel (Belek)	Keten İnşaat Konut Rezidans (Nişantaşı İstanbul)
İlci HHotel (Ankara)	Korupark Evleri (Bursa)
Kervansaray Hotel (Konya)	Koz İnşaat Konutları (Ümitköy-Ankara)
Kuşadası Hilton Doubleeetree	Kuşadası Hilton Apart Evleri
L Hotel (Beldibi-Antalya)	Mamak Toki Toplu Konutları (Ankara)
Mega Saray Hotel (Belek-Antalya)	Müslüm Özdoğan Villa
Midas Hotel (Ankara)	Mvm Green Park Konutları (Beysukent-Ankara)
Park Maçka Hayat Hotel - 7 Yıldız (Maçka-İstanbul)	Nurol Konut (Gaziosmanpaşa Ankara)
Pegasos Hotel (İncekum)	Özdemir Konutu (Safranbolu-Karabük)
Point Hotel (Bakırköy-İstanbul)	Öztürk Konut (Ankara)
Portakal & Eglence Dünyası Hotel (Çamyuva)	Prof. Dr. Celal Şengör - Konut (Asos-Çanakkale)
Rixos Premium Hotel (Belek)	Regnum İnşaat Elitkent Konutları (Bahçeşehir-İstanbul)
Saphir Hotel (Konaklı-Antalya)	Residences & Mandarin Oriental (Cennet Koyu Göltürkbükü Bodrum)
Tarabya Hoteli (Tarabya / İstanbul)	Sarıyer Taş Konaklar (İstanbul)
Tünel Continental Hotel (Beyoğlu-İstanbul)	Sasek-Genel Müdürlük Binası (Ankara)
Kuşadası Hilton Hotel	Sır Konut (Ankara)
Türkiye Barolar Birliği Ayaş Thermal Recort Hotel	Toki 296 Adet Konut İnşaatı (Eryaman Ankara)
Bodrum Sirene Resort Yalıkavak Hotel	Tuzla Konakları (İstanbul)
Safranbolu Zalifre Hotel	Uslucan Konutu (Suadiye-İstanbul)
Calista Hotel - Antalya	Uysen Konutu-Beykoz Konakları (İstanbul)
Kemer Resort Hotel - Antalya	Safranbolu Zalifre Konağı Resterasyonu
Ramada Hotel (İzmir)	Mesa Çamlıca (İstanbul)
Korumar Hotel (İzmir)	İmam Akbulut Konağı (Safranbolu)
Bodrum Lapis Hotel (Türkbükü)	Ertuğrul Gazi Toki Konutları (Ankara)
Ritim Hotel (Alanya)	Tual Adalar Konutları (İstanbul)
Safranbolu Bağlar Sarayı Butik Hotel	AP İstgate Rezidans (Ankara)
Wyndham Hotel (Ankara)	AP Green Tower Rezidans (Ankara)
Besa Marin Resort (Bodrum)	AP İstway Rezidans (Ankara)
Mandarin Hotel (Kuruçeşme)	

REFERANSLAR

ÜNİVERSİTE VE OKULLAR	ALİŞVERİŞ ve İŞ MERKEZLERİ
2005 Yılı Efikap Kapsamındaki Tüm Okullar	Ağaoğlu İnşaat (İstanbul)
Akyurt Güzide Ülker Anadolu Lisesi	Akdoğan Plastik Genel Müdürlük Binası (İstanbul)
Bolu Ftr Yüksek Okulu (Bolu)	Alkon İnşaat Hizmet Binası (Konya)
Düzce Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kampüs İnşaatı (Düzce)	Arap Türk Bankası Genel Müdürlük Binası (İstanbul)
İzmir Yüksek Teknoloji Ensititüsü Kimya Mühendislik Fakültesi (Urla-İzmir)	Astoria Alışveriş Merkezi (İstanbul)
İzmir Yüksek Teknoloji Ensititüsü Makina Mühendisliği Fakültesi (Urla-İzmir)	wAtay Makina Ve Genel Müdürlük Fabrika Binası (İstanbul)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Fen Fakültesi Biyoloji ve Matematik Bölümü (Urla-İzmir)	Aydoğanlar Otomotiv Hizmet Binası (Ankara)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü (Urla-İzmir)	Bayraktar Tower (Ankara)
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü (Urla-İzmir)	Cimrin İnşaaat (Alanya-Antalya)
Kütahya Tavşanlı 720 Öğrencilik Okul İnşaatı	Dumanlar Ltd. Şti. İş Merkezi (İstanbul)
Maya Koleji (Ankara)	Heim İlaç Fabrikası (Eldivan-Çankırı)
Özel İzmir Türk Koleji (İzmir)	Hp Mermer İdari Binası (Temelli-Ankara)
Rize Toki Sarıtaş - Beştaş Ve Yıldızlı İlk Öğretim Okulları	Hürriyet Pazarlama A.Ş. Automall İş Merkezi (İstanbul)
Sincan Anadolu Lisesi (Ankara)	İş Ve Hizmet Binaları Merkezleri
Tevfik İleri Anadolu Lisesi Ve İmam Hatip Lisesi (Ankara)	Johnson & Johnson Kavacık Plaza (İstanbul)
Toki Ankara Yapracık İlk Öğretim Okulu	Maslak 42 Rezidans Ofis Alış Veriş Ve Yaşam Merkezi
Toki Kayabaşı İlk Öğretim Okulu	Mertaş Su Arıtma Genel Müdürlük Binası (Ankara)
Toki Keşan İlk Öğretim Okulu	Özaltın İnşaat Genel Müdürlük Binası (Etiler-İstanbul)
Türk Telekom Okulları (Batman)	Özçelik İmaj İş Merkezi (Ümitköy-Ankara)
Türk Telekom Okulları (Gaziantep)	R. İnan - Mira Yapı İş Merkezi (Çorlu/ Tekirdağ)
Türk Telekom Okulları (İstanbul)	Real Towers İş Merkezi (Çorlu/ Tekirdağ)
Türk Telekom Okulları (İzmir)	Sader A.Ş. Genel Müdürlük Binası (Ankara)
Türk Telekom Okulları (Konya)	Tuna Yapı Ve Mühendislik Fabrika Binası (Tuzla-İstanbul)
Türk Telekom Okulları (Mersin)	Viaport Alışveriş Merkezi (Pendik-İstanbul)
Türk Telekom Okulları (Samsun)	Wiagreen Yeşil Bina
Türk Telekom Okulları (Siirt)	Ziraat Bankası Aksaray Hizmet Binası (Aksaray-İstanbul)
Türk Telekom Okulları (Van)	Şanlıurfa Kozzy Avm
Tevfik İleri İmam Hatip Anadolu Lisesi	Özaltın İnşaat Ankara Genel Merkez Binası
Akyurt Güzide Ülker Anadolu Lisesi	Yaşar Özkan Mühendislik Genel Merkez Binası
Ardahan Üniversitesi	Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Merkez Binası
Bingöl Üniversitesi	Gaziantep Kozzy AVM
Zirve Üniversitesi (Gaziantep)	Özaltın Holding Merkezi (Ankara)
Karabük Üniversitesi	Moment Beştepe (Ankara)
Düzce Üniversitesi Ek Kampüsü	Lions Clup Ofis (Ankara)

REFERANSLAR

HASTANELER	KAMU BİNALARI
Adapazarı Ssk Hastanesi (Adapazarı)	Ankara Müteahitler Birliği Merkez Binası
Düzce Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (Düzce)	Atatürk Anıtı İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İzmir)
Düzce Ssk Hastanesi (Düzce)	Bursa Adliye Sarayı (Bursa)
Konya Bölge Hastanesi (Konya)	Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu (Ankara)
Memorial Hastanesi (Ataşehir-İstanbul)	Kazan Kültür Merkezi (Ankara)
Özel Alman Hastanesi (Urfa)	Pursaklar Belediyesi Kültür Merkezi (Pursaklar-Ankara)
Özel Medikar Hastanesi (Karabük)	Sarıyer Belediyesi Kültür Merkezi (Sarıyer-İstanbul)
Düzce Üniversitesi	Sinop Belediyesi Meydan Düzenlemesi (Sinop)
Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü Şehir Hastanesi (Ankara)	Tmo Binası (Ankara)
Çanakkale Entegre Şehir Hastanesi	Verem Savaş Derneği Binası (Nişantaşı / İstanbul)
Eryaman Devlet Hastanesi (Ankara)	Yeni Zelanda Büyükelçiliği (Ankara)
	Türk Müteahhitler Birliği
MAĞAZA VE ŞUBELER	Kırıkkale Sgk Binası
Beymen Mağazası (Bodrum-Muğla)	Ankara Toprak Mahsülleri Ofisi
Beymen Mağazası (Eskişehir)	Kabük İl Jandarma Komutanlığı Rütbeli Misafirhanesi
Beymen Mağazası (İskenderun-Hatay)	Konya Havalimanı Terminal Binası
Beymen Mağazası (Korupark Avm-Bursa)	Kazan Kültür Merkezi
Beymen Mağazası (Panora Avm-Ankara)	Bala Kültür Merkezi
Beymen Vip Mağzası (Nişantaşı-İstanbul)	Esertepe Rekreasyon Alanı
Bircan Kuyumculuk (Samsun)	Milli Botanik Herberyum
Jack & Jones Mağazası (Ankamall Avm-Ankara)	Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Binası
Jack & Jones Mağazası (Kanyon Avm - İstanbul)	Mersin Büyükşehir Belediyesi
Paşabahçe Mağazası (Nişantaşı-İstanbul)	Eti Maden Genel Merkezi (Ankara)
Sarıyer Börekçesi (Zonguldak)	Kocaeli Belediyesi Merkez Çevre Peyzaj düzenlemesi
Starbucks Etiler (İstanbul)	Demokrasi ve Özgürlükler Adası (İstanbul)
Vero Moda Mağazası (Panora Avm-Ankara)	Sincan F Tipi Yarı Açık Cezaevi (Ankara)
Ziraat Bankası Etiler Şubesi (İstanbul)	Zeytinburnu Belediyesi Buz Pateni ve Belediye Binası (İstanbul)
Ziraat Bankası İskenderun Şubesi (Hatay)	Ankara Büyükşehir Belediyesi İzmir Caddesi Süs Havuzu ve Peyzaj İşleri
Koleksiyon A.Ş. (Ankara)	T A İ (Ankara)
CAMİ PROJELERİ	HAVALİMANI PROJELERİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Camii (Ankara)	Konya Havalimanı
Safranbolu Merkez Camii	Gaziantep Havalimanı
Nazlı Hanım (Seyithanoğlu) Camii (Ankara)	Milli Savunma Bakanlığı – Konya Askeri Havalimanı
Alacaatlı Camii (Ankara)	
Yaşamkent Camii (Ankara)	ANIT – ABİDE
Türk Diyanet Vakfı – Araklı Camii (Rize)	15 Temmuz Şehitler Abidesi – ANKARA
Çamlıca Camii (İstanbul)	15 Temmuz Şehitler Müzesi – ANKARA
Trabzon Şehir Camii ve Külliyesi (Trabzon)	15 Temmuz Şehitler Abidesi – OSMANİYE
Hacı İbrahim Berberoğlu Camii (Alacatlı)	Milli Savunma Bakanlığı Gölbaşı Ö.H.K. – 15 Temmuz Şehitler Abidesi – (Ankara)
İhsaniye Camii (Samsun)	

www.hpmarble.com.tr

E-Posta: info@hpmarmer.com.tr

Tel: +90 (312) 646 51 87

Faks: +90 (312) 646 51 86

GSM: +90 533 657 28 56

+90 533 657 28 58

HP MERMER İNŞAAT ENERJİ A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Hükmü Peker Cad. No:4/A

Temelli - 06909 ANKARA / TÜRKİYE